

## Pracovní postup Cemix: Cementové potěry



Sídlo společnosti: **LB Cemix, s.r.o.**, Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, Czech Republic, tel.: +420 387 925 275, fax: +420 387 925 214  
IČ 27994961, spisová značka C 16853 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

E-mail: [info@cemix.cz](mailto:info@cemix.cz)  
[www.cemix.cz](http://www.cemix.cz)

Pracoviště:

**Nová Ves nad Lužnicí**

Nová Ves nad Lužnicí 42  
378 09 Nová Ves nad Lužnicí  
Tel.: +420 384 705 217  
Fax: +420 384 795 944

**Loděnice**

Karlštejská 110  
267 12 Loděnice  
Tel.: +420 311 674 129  
Fax: +420 311 674 286

**Čebín**

Čebín 47  
664 23 Čebín  
Tel.: +420 549 438 174  
Fax: +420 549 410 178

**Studénka**

Průmyslová 819  
742 13 Studénka  
Tel.: +420 556 414 625  
Fax: +420 556 400 797

**Plzeň**

Adelova 2549/1  
320 00 Plzeň  
Tel.: +420 378 021 111  
Fax: +420 378 021 119

# Pracovní postup Cemix: Cementové potěry

---

## Obsah

1	Materiály pro podlahové konstrukce.....	3
2	Typy cementových potěrů .....	3
2.1	Klasické cementové potěry.....	3
2.2	Parametry klasických cementových potěrů .....	3
2.3	Základní vlastnosti klasických cementových potěrů .....	4
2.4	Speciální cementové potěry .....	4
2.5	Parametry speciálních cementových potěrů.....	5
2.6	Základní vlastnosti speciálních cementových potěrů .....	5
3	Příprava podkladu .....	5
3.1	Příprava penetrací a spojovacích můstků .....	5
3.2	Varianty penetrací a spojovacích můstků.....	6
4	Zpracování cementových potěrů .....	6
5	Vytvoření spár v potěru .....	6
5.1	Smršťovací spára .....	6
5.2	Dilatační spára.....	6

Údaje, zobrazení a technické popisy, obsažené v tomto pracovním postupu, jsou pouze obecnými návrhy vzorků a detailů, představujícími principiální popis technického řešení. Ve vlastním zájmu je třeba u příslušného stavebního záměru zpracovatelem /zákazníkem zkontrolovat aplikovatelnost a úplnost. Během aplikace výrobků je třeba respektovat také údaje o nich uváděné v příslušných technických listech a na obalech součástí systému.

## 1 Materiály pro podlahové konstrukce

Podlahové systémy v podání nabídky společnosti LB Cemix řeší možnosti roznášecích a ukončovacích vrstev horizontálních nosných konstrukcí pomocí cementových potěrů, anhydritových samonivelačních potěrů a široké škály samonivelačních stěrek. Cementové a samonivelační potěry slouží jako podkladní a vyrovnávací vrstvy, před pokládkou finálních podlahových krytů. V sortimentu samonivelačních stěrek nabízíme materiály pro jemné vyrovnání podkladů pod podlahové kryty, ale též materiály, použitelné bez úpravy jako finální podlahové vrstvy. Veškeré výrobky pro podlahové systémy podléhají trvalé výrobní kontrole – ISO 9001 a jsou jakostně deklarovány dle ČSN EN 13813.

### Použití podlahových materiálů:

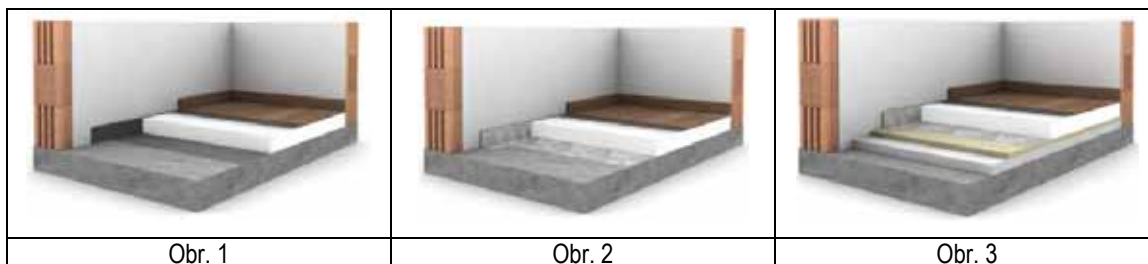
- **podlahy v bytové a občanské výstavbě:** jsou určeny pro trvalý pohyb osob v bytech, kancelářích, obchodech, nemocničních pokojích, kulturních zařízeních apod.
- **podlahy průmyslové:** jsou zatíženy rovnoměrným zatížením větším než 5 kN/m<sup>2</sup> nebo zvýšenými nároky na obrus, kontaktním namáháním provozem (manipulační prostředky, jejichž celková hmotnost je větší než 2.000 kg), případně chemickým působením.

## 2 Typy cementových potěrů

Cementové potěry jsou určeny pro zhotovování sdužených (připojených), oddělených nebo plovoucích potěrových vrstev, jemné verze pouze pro vytváření tenkých sdužených potěrů nebo pro vytvoření podkladového lože pod dlažby. Speciální potěry jsou určeny zejména pro opravy, vytváření spádových vrstev a práce pod časovým tlakem.

### Typy potěrů:

- **potěr sdužený:** pevně a celoplošně propojený s nosným podkladem (obr. 1)
- **potěr na oddělovací vrstvě:** je celoplošně oddělen od podkladu kluznou (separační) vrstvou (obr. 2)
- **potěr plovoucí:** je celoplošně oddělen od podkladu stlačitelnou izolační vrstvou (obr. 3)



### 2.1 Klasické cementové potěry




Výrobky **Cemix 010 Cementový potěr 20 MPa** a **Cemix 020 Cementový potěr 25 MPa** jsou deklarovány pro aplikace v interiérech pod podlahové kryty. **Cemix 030 Cementový potěr 30 MPa** s deklarovanou hodnotou odolnosti proti obrusu (metoda BCA – tř. AR6) je určen též jako podkladní a finální vrstva pro venkovní aplikace. V interiéru jej lze také použít jako plovoucí se zabudovaným podlahovým vytápěním při dodržení všech obecných zásad vylučujících negativní důsledky způsobené zráním cementu v kombinaci s působením topného registru.

### 2.2 Parametry klasických cementových potěrů

Cementový potěr		Zmitost (mm)	Závazné technické parametry				
			Pevnost v tlaku (MPa)	Pevnost v tahu za ohybu (MPa)	Součinitel tepelné vodivosti (W/(m·K))	Reakce na oheň	Uvolňování nebezpečných látek
<b>010 j</b>	<b>jemný</b>	0 - 1,2	min. 20,0	min. 4,0	1,1 až 1,4 *	A 1 <sub>fl</sub>	CT
<b>010</b>		0 - 4					
<b>010 h</b>	<b>hrubý</b>	0 - 8					
<b>020 j</b>	<b>jemný</b>	0 - 0,7	min. 25,0	min. 5,0			
<b>020</b>		0 - 4					
<b>030</b>		0 - 4	min. 30,0	min. 6,0			
<b>030 h</b>	<b>hrubý</b>	0 - 8					

\*) tabulková hodnota dle ČSN EN 12524: 2001

### 2.3 Základní vlastnosti klasických cementových potěrů

Název	tl. vrstvy (mm)	Název	tl. vrstvy (mm)	Název	tl. vrstvy (mm)
<b>Cemix 010 j</b> <b>Cementový potěr</b> <b>20 MPa jemný</b>	5 – 15 (pouze jako sdužený)	<b>Cemix 020 j</b> <b>Cementový potěr</b> <b>25 MPa jemný</b>	3 – 10 (pouze jako sdužený)	-	-
<b>Cemix 010</b> <b>Cementový potěr</b> <b>20 MPa</b>	10 - 50	<b>Cemix 020</b> <b>Cementový potěr</b> <b>25 MPa</b>	10 - 50	<b>Cemix 030</b> <b>Cementový potěr</b> <b>30 MPa</b>	10 - 50
<b>Cemix 010 h</b> <b>Cementový potěr</b> <b>20 MPa hrubý</b>	30 – 100	-	-	<b>Cemix 030 h</b> <b>Cementový potěr</b> <b>30 MPa hrubý</b>	30 - 100
					
Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup> /cm	20	Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup> /cm	19	Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup> /cm	20

### 2.4 Speciální cementové potěry

Výrobek **Cemix 070 Polymercementový potěr 40 MPa** je určen zejména pro opravy dutin a výtlučků v potěrech a betonech do hloubky 50 mm. Je možné jej také aplikovat jako finální vrstvu pro vytvoření sdužených a plovoucích potěrů. Výrobek je mrazuvzdorný a odolný proti rozmrazovacím látkám a je možné jej použít v exteriéru.

Výrobky **Cemix 080 Spádový potěr** a **Cemix 180 Spádový potěr RAPID** je opět možné použít pro vytvoření sdužených a plovoucích potěrů určených k položení podlahového krytu. Potěry jsou plněny vlákny a jsou tak ideální na plochy s vyššími požadavky na pevnost, odolnost a proměnlivou tloušťku. Ideální použití je tedy jako spádová vrstva na balkonech (obr. 4), lodžích, terasách, hromadných sprchách apod. **Cemix 180 Spádový potěr RAPID** je pochůzí již po 3 – 4 hodinách



Obr. 4

## 2.5 Parametry speciálních cementových potěrů

Cementový potěr	Zrnitost (mm)	Závazné technické parametry						
		Pevnost v tlaku (MPa)	Pevnost v tahu za ohybu (MPa)	Součinitel tepelné vodivosti (W/(m·K))	Reakce na oheň	Uvolňování nebezpečných látek		
070	0 - 2	min. 40,0	min. 7,0	1,4 až 1,5 *	A 1 <sub>fl</sub>	CT		
070 h	hrubý						0 - 4	
080	0 - 4						min. 30,0	min. 6,0
180	0 - 4						min. 40,0	min. 7,0

\*) tabulková hodnota dle ČSN EN 12524: 2001

## 2.6 Základní vlastnosti speciálních cementových potěrů

Název	tl. vrstvy (mm)	Název	tl. vrstvy (mm)	Název	tl. vrstvy (mm)
<b>Cemix 070</b> Polymercementový potěr 40 MPa	5 – 50	<b>Cemix 080</b> Spádový potěr	5 – 100	<b>Cemix 180</b> Spádový potěr RAPID	5 - 100
<b>Cemix 070 h</b> Polymercementový potěr 40 MPa hrubý	10 - 100				
					
Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup> /cm	20	Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup> /cm	20	Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup> /cm	20

## 3 Příprava podkladu

Podklad musí být soudržný, zbavený prachu, mastnot, uvolněných částic a nesmí být promrzlý. Před nanášením potěru na savý podklad (starý beton, lehký beton apod.) je nutné podklad dostatečně napenetrovat **Cemix Penetrací podlahovou**. Na hladké nesavé podklady aplikujte vhodný spojovací můstek z výrobku **Cemix 241 Superkontakt** viz tabulka dále.

Plovoucí potěry se pokládají na vhodnou oddělovací vrstvu.

Pro zamezení vzniku trhlin se zhotovují v závislosti na velikosti a tvaru plochy dilatační spáry. Respektují se pracovní nebo konstrukční spáry a provádí se obvodové dilatace vertikálních konstrukčních prvků (stěny, pilíře potrubí apod.).

### 3.1 Příprava penetrací a spojovacích můstků

Podklad/typ potěru	010, 010 j, 010 h, 020, 020 j, 030, 030 h	080, 180	070, 070 h
Nasákové (lehké betony, běžně hlazené betony, otryskané strojně hlazené betony)	Penetrace podlahová : voda 1 : 2 1 nátěr		
Nenasákové (keramika, kámen)	Superkontakt 241		

### 3.2 Varianty penetrací a spojovacích můstků

Název		Název	
<b>Cemix Penetrace podlahová</b>		<b>Cemix 241 Superkontakt</b>	
			
Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup>	0,15 - 0,35	Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup>	0,25 - 0,40

## 4 Zpracování cementových potěrů

Potěr dodávaný v pytlích se připravuje smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody v bubnové nebo kontinuální míchačce, v menších objemech lze použít vrtulové mísidlo. Potěr volně ložený se zpracovává v kontinuální míchačce, pevně připojené k mobilnímu silu, nebo oddělené od silu, s dopravou materiálu ze sila přefukem (potěry do 2 mm). Poměr vody a suché směsi se dodržuje dle doporučení technického listu výrobku. Zamíchaná homogenní směs se rozprostře na připravený podklad a zhutní se hladítkem. Následně se plocha urovná latí do roviny a zahradí plastovým, případně kovovým hladítkem. Výhodou je možnost stahování a hutnění potěru pomocí vibrační latě.

Teplota podkladu, prostředí i materiálu při aplikaci a v průběhu zrání potěru (min. 28 dní od aplikace) by měla být v rozmezí +5 až +25°C. Čerstvě zhotovené plochy se chrání před přímými účinky tepelného záření a průvanu a zabraňuje se tak předčasnému vyschnutí. Potěr se udržuje 2 až 3 dny ve vlhkém stavu (jemné kropení, přikrytí folií apod.).

## 5 Vytvoření spár v potěru

### 5.1 Smršťovací spára

Umožňuje kontrolovaný vznik smršťovacích trhlin. Vzdálenost smršťovacích spár je nutné zvolit podle konzistence potěru, hutnosti, místních podmínek a teplot.

Rastr spár pro podlahy v bytové a občanské výstavbě je vhodné zvolit pravoúhlý s poměrem stran max. 1:2. Obvykle jsou to čtverce o velikosti 3 x 3 m pro potěr pevnostní třídy C20/25. Smršťovací spára se provádí vložením vhodných vymežovacích profilů nebo prořezáním. Prořezání se provádí do 24 hodin od položení potěru, řezným kotoučem do 1/3 tloušťky potěru, přičemž nesmí být porušena vložená výztuž. Smrštění za obvyklých podmínek odeznívá do 28 dnů, po této době je možné smršťovací spáry zmonolitnět.


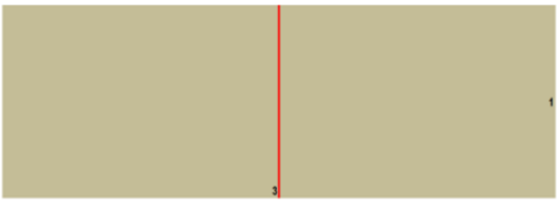


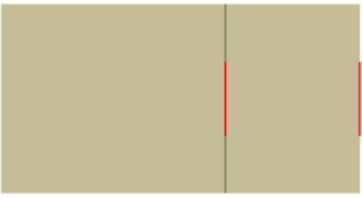

U průmyslových podlah jsou nároky na provedení spár výrazně vyšší a musí být zohledněno plošné a pohyblivé zatížení dané konstrukce.

### 5.2 Dilatační spára

Umožňuje vzájemný pohyb jednotlivých dilatačních celků po celou dobu životnosti stavby a musí být vyplněna hmotou, která zajistí trvalý pohyb vrstev. Spára je vždy v celé vrstvě potěru, nelze ji provádět prořezem. Šířka spáry musí odpovídat velikosti pohybu dilatačních celků a musí zde být zohledněny teplotní roztažnosti potěru a dalších spolupůsobících vrstev.

#### Typy spár:

- **dilatační spára plošná v konstrukci:** musí být respektována na všech podlahových vrstvách,
- **dilatační spára obvodová v potěru:** je prováděna po celém obvodu půdorysu podlahové konstrukce, včetně otvorů dveří v místě prahu a po obvodu konstrukčních prvků, jako jsou sloupy a pilíře nebo jiné vystupující prvky v potěru. Tento typ dilatace je určen pro plovoucí a oddělený potěr.

	
Poměr stran do 1 : 2 bez dilatace	Poměr stran větší jak 1 : 2 s dilatací
	
Dilatace v místnosti tvaru L	Dilatace v místnosti tvaru U
	
Dilatace ve dveřních prostupech	Dilatace kolem sloupu a ve vyústění místnosti do chodby

LB Cemix, s.r.o. si vyhrazuje právo provést v tomto dokumentu změny, které jsou výsledkem vývoje technického poznání. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání. Aktuální verzi postupu naleznete vždy na internetové adrese: [www.cemix.cz](http://www.cemix.cz).